

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КОНКРИТ КЭНВАС РАША»**

ОКПД2 23.64.10.110

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ИЦ «НИЦстром»
ООО «Институт ВНИИжелезобетон»


_____ А.А.Сафонов
« » _____ 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Конкрит Кэнвас Раша»


_____ Ф.С.Мокрышев
« » _____ 2017 г.

**ПОЛОТНО БЕТОННОЕ
«CONCRETE CANVAS» («КОНКРИТ КЭНВАС»)
Технические условия
ТУ 23.64.10-001-02544849-2017**

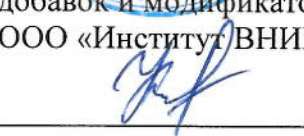
Вводятся впервые
Дата введения — 03 июля 2017 г.

РАЗРАБОТАНО

Заведующий лабораторией химических
добавок и модификаторов бетона
ООО «Институт ВНИИжелезобетон»


_____ Г.И.Капаев
« » _____ 2017 г.

Химик-технолог лаборатории химических
добавок и модификаторов бетона
ООО «Институт ВНИИжелезобетон»


_____ Е.А.Капаева
« » _____ 2017 г.

Москва 2017

Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
зарегистрирован каталожный лист
внесен в реестр 29.09.2017
за № 200/725407

Собственность ООО «Конкрит Кэнвас Раша». Не копировать! Не передавать организациям и частным лицам.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

30. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ




Полотно бетонное «CONCRETE CANVAS» («КОНКРИТ КЭНВАС») марок СС5, СС8, СС13, СС5Н, СС8Н представляет собой гибкое трехмерно армированное волокном полотно, наполненное сухой бетонной смесью, покрытое с одной стороны водонепроницаемой подкладкой из поливинилхлорида, с другой стороны тканью, пропускающей и впитывающей воду.

Полотно бетонное смачивают водой, после чего материал твердеет и формирует прочное, водонепроницаемое, бетонное покрытие заданной формы и толщины.

Полотно бетонное «CONCRETE CANVAS» («КОНКРИТ КЭНВАС») марок СС5, СС8, СС13, СС5Н, СС8Н следует применять для производства и защиты конструкций, которые эксплуатируют в различных условиях, включая агрессивные для обычных бетонов среды.

Основные характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Нормируемое значение показателя для марки				
		СС5	СС8	СС13	СС5Н	СС8Н
Номинальная толщина	мм	5	8	13	5	8
Плотность в сухом (незатвердевшем) состоянии	кг/м ³	1500-1800				
Рабочее время (до начала схватывания) при температуре от +5 до +20 °С	час	1-2 (время увеличивается при снижении температуры)				
Набор прочности при изгибе через 24 часа гидратации при температуре +20 °С, не менее	%	80 от нормируемого значения для насыщенного водой материала				
Плотность в затвердевшем состоянии	кг/м ³	1700-2025				
Прочность на изгиб в воздушно сухом состоянии в возрасте 28 сут., не менее	МПа	5,0	4,5	4,5	5,0	4,5
Прочность на изгиб в насыщенном водой состоянии в возрасте 28 сут., не менее	МПа	3,4				
Морозостойкость, количество циклов замораживания-оттаивания, не менее	марка	F200	F300		F200	F300
Стойкость к попеременному водонасыщению высушиванию, не менее	циклы	50				
Водонепроницаемость	24ч	Водонепроницаем				
Водопоглощение	%	от 16 до 25				

		Фамилия	Подпись	Дата	Телефон
Представил	04	Мокрышев		29.09.2017	(495) 937-77-80
Заполнил	05	Мокрышев		28.09.2017	(495) 937-77-80
Зарегистрировал	06	Воробьева О.В.		29.09.2017	495312620
Ввёл в каталог	07				

КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ ПРОДУКЦИИ

Код ЦСМ	01	<i>200</i>	Группа КГС(ОКС)	02	<i>2010</i>	Регистрационный номер	03	<i>125407</i>
---------	----	------------	-----------------	----	-------------	-----------------------	----	---------------

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
зарегистрирован каталожный лист
внесен в реестр
за №

Код ОКП	11	23.64.10.110 (ОКП - 574500)		
Наименование и обозначение продукции	12	Полотно бетонное		
«Concrete Canvas» («Конкрит Кэнвас»)				
Обозначение государственного стандарта	13			
Обозначение нормативного или технического документа	14	ТУ 23.64.10-001-02544849-2017		
Наименование нормативного или технического документа	15	Полотно бетонное		
«Concrete Canvas» («Конкрит Кэнвас»). Технические условия				
Коды предприятия-изготовителя по ОКПО и штриховой код	16	02544849		
Наименование предприятия-изготовителя	17	ООО «Конкрит Кэнвас Раша»		
Адрес предприятия-изготовителя (индекс; город; улица; дом)	18	109012	г. Москва,	
ул. Никольская, д.10, этаж 6, ком.50				
Телефон	19	+7 (495) 937-77-80	Телефакс	20
				+7 (495) 937-77-81
Другие средства связи	21	https://uccr.su , info@uccr.su		
Наименование держателя подлинника	23	ООО «Конкрит Кэнвас Раша»		
Адрес держателя подлинника (индекс; город; улица; дом)	24	109012	г. Москва,	
ул. Никольская, д.10, этаж 6, ком.50				
Дата начала выпуска продукции	25	04.07.2017		
Дата введения в действие нормативного или технического документа	26	03.07.2017		
Обязательность сертификации	27			